


**Producteur :** HOLCIM - OTTMARSHEIM  
**Granulats :** GRAVE CONCASSE 0/8  
**Péetrographie :** Alluvions silico-calcaires

**Utilisateur :** Contrôle interne

<b>Contrôleur</b>	LABORATOIRE DE NIEDERNAI
<b>Prélèvement n°</b> B1304001	31/10/2011
<b>Classe granulaire</b>	0/8 mm
<b>Fait par</b>	Catherine
<b>Observations internes</b>	
<b>Observations</b>	

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	Norme
Teneur en fines		0.53 %		EN 933-1

Analyse granulométrique		1734 g	1695 g
Masse	humide	%tamisat	sèche
Tamis (mm)	Minimum		Maximum
			cumul refus
16.000		100.00	0.0 g
11.200		100.00	0.0 g
8.000		99.29	12.0 g
6.300		92.27	131.0 g
5.600		87.02	220.0 g
4.000		71.92	476.0 g
2.000		53.39	790.0 g
1.000		33.16	1133.0 g
0.500		18.47	1382.0 g
0.250		8.55	1550.0 g
0.125		1.95	1662.0 g
0.063		0.53	1686.0 g

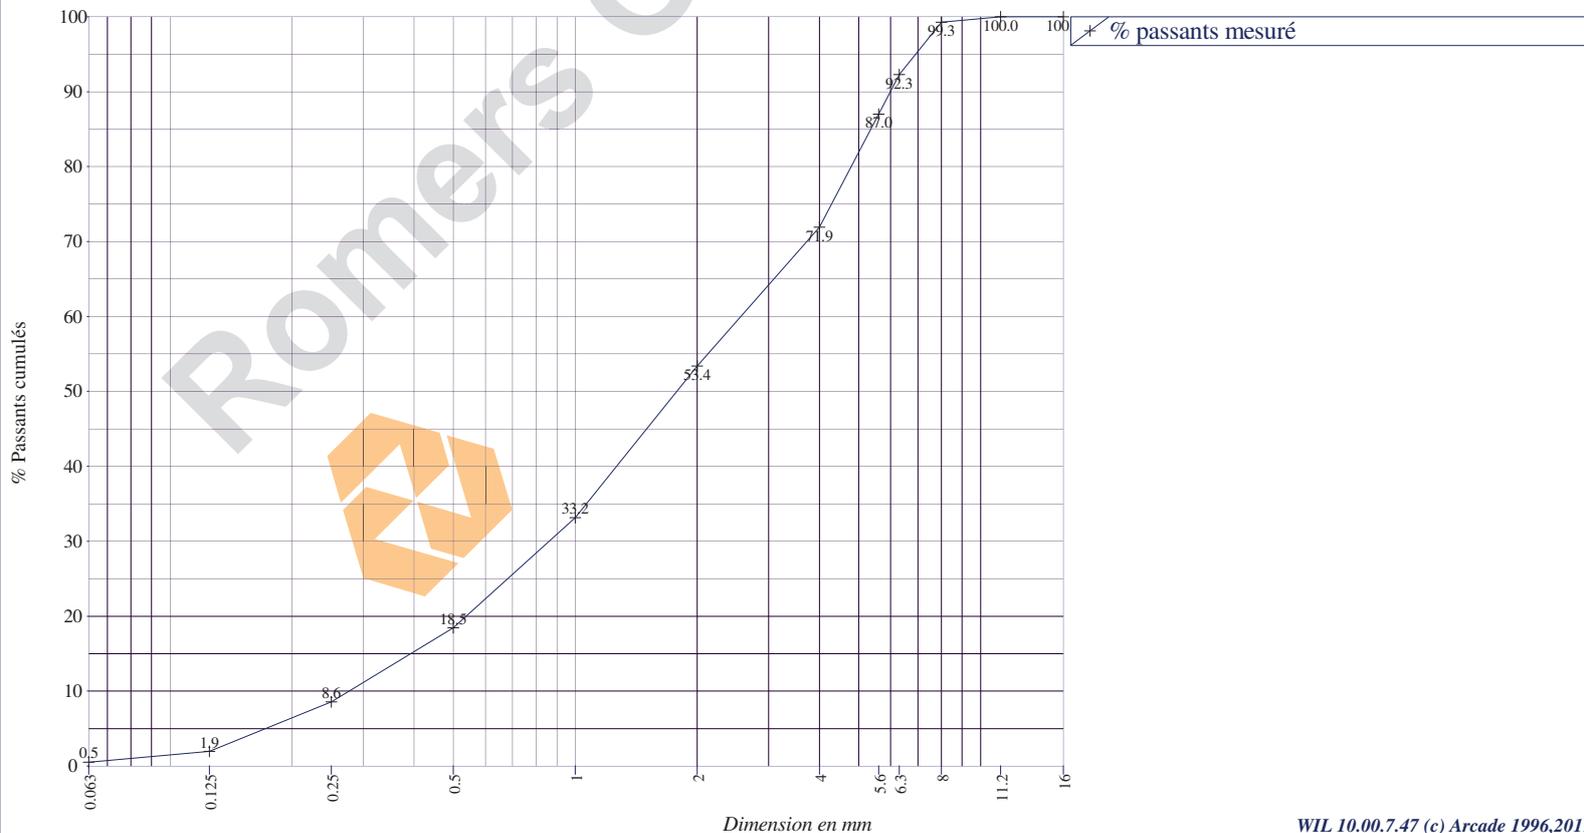

WIL 10.00.7.47 (c) Arcade 1996,2011

C. MOURER